



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT24-051989K
- 의뢰자
○ 업체명 : 주식회사 엘엑스하우시스
○ 주소 : 서울특별시 중구 후암로 98 (남대문로5가, LG서울역빌딩)
- 시험기간 : 2024년 06월 10일 ~ 2024년 07월 03일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리용
- 시료명 : 합성수지 창호용 형재 (PVC 수지계)
- 시험방법
(1) KS F 5602:2018

확인	작성자 명	손종윤	기술책임자 명	신권일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 07월 03일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9056

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

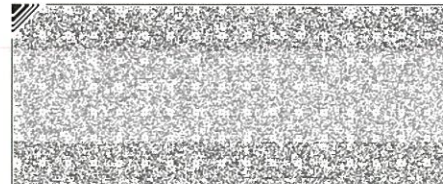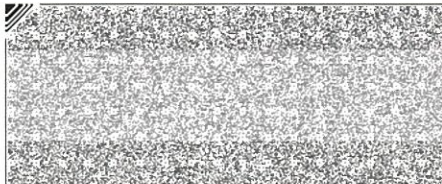

시험성적서

성적서번호 : CT24-051989K

7. 시험결과

1) 합성수지 창호용 형재 (PVC 수지계)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
색차	-	(1)	0.5	(23 ± 2) ℃, (50 ± 5) % R.H.	A
경도(HRR)	-	(1)	89		
인장 항복 강도	MN/m ²	(1)	48.0		
인장 파단 신장률	%	(1)	170		
굴곡 탄성률	MN/m ²	(1)	2 980		
샤르피 충격값 : 표준 온도	kJ/m ²	(1)	72.5	(23 ± 2) ℃	
샤르피 충격값 : 저온	kJ/m ²	(1)	41.9	(-10 ± 2) ℃	
저온 추 낙하 강도	-	(1)	갈라짐 없음	-	
비캇 연화 온도	℃	(1)	91		
내연소성	-	(1)	연소가 계속 되지 않음		
가열 변형	-	(1)	기포, 갈라짐, 박리 등이 없음	(150 ± 3) ℃	
가열 신축성	%	(1)	1.2	(100 ± 3) ℃	
냉열 반복에 의한 신축성	%	(1)	0.1 미만	-	

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 소래로 628

----- 끝 -----

복사본 COPY

COPY 복사본





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-051990K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 주식회사 엘엑스하우스

○ 주소 : 서울특별시 중구 후암로 98 (남대문로5가, LG서울역빌딩)

3. 시험기간 : 2024년 06월 10일 ~ 2024년 08월 07일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용

5. 시료명 : 합성수지 창호용 형재 (PVC 수지계)

6. 시험방법

(1) KS F 5602:2018

7. 시험결과

1) 합성수지 창호용 형재 (PVC 수지계)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
내후성 - 사르피 충격강도	kJ/m ²	(1)	24	-	A
내후성 - 변퇴색	-	(1)	현저한 변색이 없음		

※ 내후성 시험시간 : 1 000 h

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 소재로 628

— 끝 —

확인	작성자명	손종윤	기술책임자명	신권일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 08월 07일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9056

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

